

TOOLOX44

Vergüteter Stahl | Geschliffene und walzrohe Platten auf Mass zugeschnitten

Toolox44 ist ein hochvergüteter Stahl mit einer Härte von 45 HRC und einer Streckgrenze von 1300 N/mm². Mit den geeigneten Werkzeugen lässt er sich gut bearbeiten, er ist sehr formstabil, nitrierfähig und besitzt eine ausgezeichnete Verschleissfestigkeit. Er wird im Maschinen- und Werkzeugbau eingesetzt.

AUSFÜHRUNGEN

Dicke
Toleranz
Parallelität
Ebenheit

geschliffen Ra1.6 (N7)
+0.2 /+0.1 mm
≤0.05 mm
≤0.2 mm

GESCHLIFFEN

WALZROH

Dicke
Toleranz
Parallelität
Ebenheit

walzroh
DIN/EN 10029 Klasse C
DIN/EN 10029
≤0.5 mm

ALLE ZUSCHNITTE

Länge/Breite
HABA-Standardtoleranz
Kundenspezifische Toleranz

mit Präzisionskreissäge geschnitten Ra6.3-12.5
Nennmass +0.8/+0.3 mm
in Toleranzfeld von 0.4 mm

Auf Anfrage fertigen wir auch gefräste Masszuschnitte sowie Sonderdicken und Toleranzen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zugfestigkeit R_m 1450 (N/mm²)
Streckgrenze $R_{p0.2}$ 1300 (N/mm²)
Bruchdehnung $(L_0 = 5 d_0) A_5$ ≥13 %
Brinellhärte HBW 450
HRC 45
Dichte 7.85 kg/dm³
Kerbschlagarbeit A_v (J) typische Werte 130J/20°C
garantierte Werte 20J/20°C

BESCHICHTEN

Alle Beschichtungen bei Temperaturen unter 590°C sind möglich. Bei Wärmeeinflüssen >590°C können die Toolox-Eigenschaften verloren gehen und sind nicht mehr garantiert.

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG

Kohlenstoff	C	0.32 %	Chrom	Cr	1.35 %
Silizium	Si	0.60-1.10 %	Molybdän	Mo	0.80 %
Mangan	Mn	0.80 %	Nickel	Ni	≤1.00 %
Phosphor	P	≤0.010 %	Vanadium	V	0.14 %
Schwefel	S	≤0.002 %			
CET		0.55 - 0.57	CEIIW		0.94 - 0.98

MATERIAL IM EINSATZ

Maschinenbau
Werkzeugbau
Vorrichtungsbau
Formenbau

ANWENDUNGEN


Zahnstangen
Führungsleisten
Umformwerkzeuge
Kunststoff- / Gummiformen
Maschinenkomponenten
für hohe Festigkeitsansprüche

EIGENSCHAFTEN

Bearbeitbarkeit mittel
Formstabilität gut
Festigkeit sehr hoch
Härte sehr hoch
nitrierfähig ja

NITRIEREN

Toolox44 lässt sich ausgezeichnet gasnitrieren. Die untenstehende Tabelle gibt über die erzielbaren Härten und Einsatzzeiten bei den verschiedenen Nitrierzeiten Auskunft. Zusätzliches Nachoxidieren schützt gegen Korrosion.

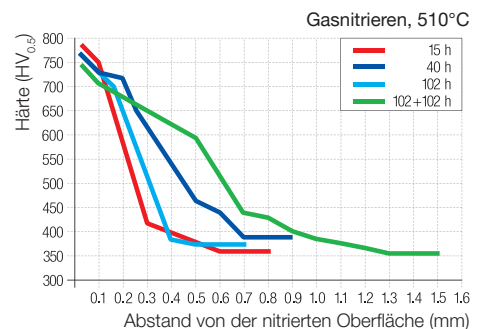

Wir weisen darauf hin, dass unsere Produkte für andere, als die hier angegebenen Anwendungen und Zwecke nicht geeignet sind und andere, als die hier angegebenen Produkteigenschaften nicht aufweisen.

